

中台興化學工業股份有限公司
新竹市牛埔南路 105 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 恐龍染黑劑
產品型號： BLS4A
生產或供應商名稱： 中台興化學工業股份有限公司
原產國： 台灣
Lot No： 20160705-3104

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 鹽水噴霧試驗 (參考 ASTM B117:2016)

測試方法：

1. 將測試片用 320 號砂紙反覆磨 10 次。
2. 使用清潔劑清洗表面並擦乾，用客人提供的“恐龍染黑劑”平均噴灑於表面。
3. 將測試片放至鹽水噴霧機，環境條件設定如下，於試驗結束後取出觀察並紀錄：
 - (1) 氯化鈉：5%
 - (2) pH 值：6.5~7.2
 - (3) 空氣壓力：10 ~ 25 psi
 - (4) 相對濕度：95% ~ 98%
 - (5) 環境溫度：35°C
 - (6) 時間：72 小時
 - (7) 試驗設備: YI SANG / ST-BS-S / EC10092914

測試結果： ---詳附頁---

收樣日期： 2016 年 07 月 13 日

測試日期： 2016 年 07 月 18 日 ~ 2016 年 07 月 25 日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.黃炯輝
組長

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

銹蝕分類等級與描述 (參考 ASTM D610-08)


等級	描述
10	少於或等於 0.01%
9	多於 0.01%~0.03%
8	多於 0.03%~0.1%
7	多於 0.1%~0.3%
6	多於 0.3%~1.0%
5	多於 1.0%~3.0%
4	多於 3.0%~10.0%
3	多於 10.0%~16.0%
2	多於 16.0%~33.0%
1	多於 33.0%~50.0%
0	多於 50.0%

測試結果：

樣品	測試片	時間	觀察結果	等級
恐龍染黑劑	#1	72 小時	多於 0.03%~0.1%	8
	#2	72 小時	多於 0.03%~0.1%	8

備註：測試片由客戶提供。

- 照片 -

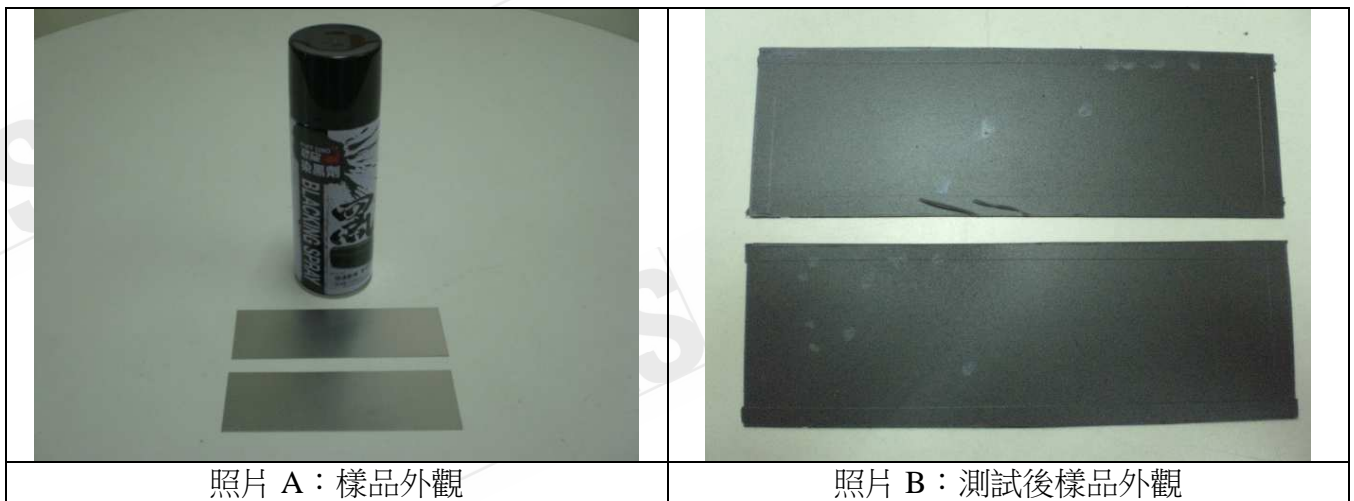

---以下空白---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。